Qness HARDNESS TESTING

Keménységmérés összehasonlítás

INTERTEST Labortechnikai BT.

Rockwell EN ISO 6508

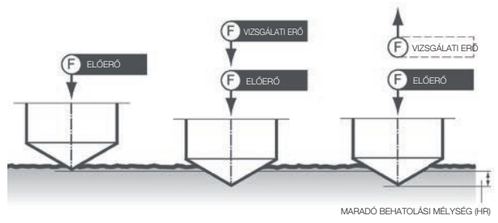

Módszer	Bázis
HRA, HRC, HRD	= 100 Egységek (1 E = 0,002 mm)
HRB, HRE, HRF, HRG, HRH, HRK	= 130 Egységek (1 E = 0,002 mm)
HRN, HRT	= 100 Egységek (1 E = 0,001 mm)

Minta éltávolság és a lenyomatok egymától való távolsága

Eljárás	Széltávolság k	Lenyomat-távolság a
A, B, C, F	3 mm	3 mm
N	1 mm	1 mm
T	2 mm	2 mm

Rövidítések	Behatolótest	Vizsgálati előerő F	Kiegészítő-vizsgálati erő F	Össz vizsgálati erő F	Alkalmazási terület
HRA HRB HRC	Gyémántkúp Golyó 1,587 5 mm Gyémántkúp	98,07 N 98,07 N 98,07 N	490,3 N 882,6 N 1,373 kN	588,6 N 980,7 N 1,471 kN	39 - 86 HRA 2 -105 HRB 20 - 68 HRC
HRD HRE HRF	Gyémántkúp Golyó 3,175 mm Golyó 1,587 5 mm	98,07 N 98,07 N 98,07 N	882,6 N 882,6 N 190,3 N	980,7 N 980,7 N 588,6 N	40 - 77 HRD 46 - 100 HRE 28 - 115 HRF
HRG HRH HRK	Golyó 1,587 5 mm Golyó 3,175 mm Golyó 3,175 mm	98,07 N 98,07 N 98,07 N	1,373 kN 490,3 N 1,373 kN	1,471 kN 588,6 N 1,471 kN	30 - 94 HRG 3 - 108 HRH 40 - 100 HRK
HR15N HR30N HR45N	Gyémántkúp Gyémántkúp Gyémántkúp	29,42 N 29,42 N 29,42 N	117,7 N 264,8 N 411,9 N	147,1 N 294,2 N 441,3 N	61 - 94 HR15N 26 - 85 HR30N 0 - 76 HR45N
HR15T HR30T HR45T	Kugel 1,587 5 mm Kugel 1,587 5 mm Kugel 1,587 5 mm	29,42 N 29,42 N 29,42 N	117,7 N 264,8 N 441,9 N	147,1 N 294,2 N 441,3 N	38 - 95 HR15T 1 - 86 HR30T 2 - 77 HR45T

Brinell EN ISO 6506

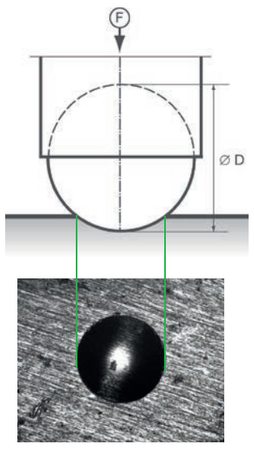

Brinellkeménység HB

HB = Konstans $\frac{\text{Vizsgálati erő F}}{\text{Lenyomat felülete}}$

$HB = 0{,}102 \frac{2F}{\pi D (D - \sqrt{D^2 - d^2})}$

Lenyomatátmérő középérték

$d = \frac{d_1 + d_2}{2}$

Szél éltávolság és a lenyomatok egymától való távolsága



Anyag	Eljárás	Behatolótest Keményfémgolyó	Vizsgálati erő	Terhelési fok	Keménység tartomány HBW
Acélöntvény Öntöttvas	HBW 1/30 HBW 2,5/187,5 HBW 5/750 HBW 10/3000	1 mm 2,5 mm 5 mm 10 mm	30 kp 187,5 kp 750 kp 3000 kp	30	95 - 653
Nem vasalapú fémek Réz/Alu Rézötvözetek Aluötvözetek	HBW 1/10 HBW 2,5/62,5 HBW 5/250 HBW 10/1000	1 mm 2,5 mm 5 mm 10 mm	10 kp 62,5 kp 250 kp 1000 kp	10	32 - 218
Könnyű fémek Réz/Alu Rézötvözetek Aluötvözetek	HBW 1/5 HBW 2,5/31,25 HBW 5/125 HBW 10/500	1 mm 2,5 mm 5 mm 10 mm	5 kp 31,25 kp 125 kp 500 kp	5	16 - 110
Könnyű fémek 35 HB alatt	HBW 1/2,5 HBW 2,5/15,63 HBW 5/62,5 HBW 10/250	1 mm 2,5 mm 5 mm 10 mm	2,5 kp 15,63 kp 62,5 kp 250 kp	2,5	8 - 35

Vickers EN ISO 6507

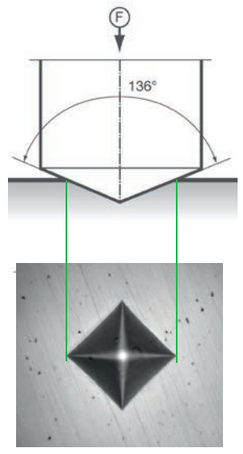

Vickerskeménység HV

HV = Konstans $\frac{\text{Vizsgálati erő F}}{\text{Lenyomat felülete}}$

$HV = 0{,}102 \frac{F}{A} = 0{,}189\,1 \frac{F}{d^2}$

Lenyomat átló középérték

$d = \frac{d_1 + d_2}{2}$

Minta éltávolság és a lenyomatok egymától való távolsága



Tartomány	Rövidítések	Behatolótest	Vizsgálat.	Megjegyzés	Tartomány
Mikrokeménységtartom. Mikrokeménységtartom. Mikrokeménységtartom.	HV 0,01 HV 0,02 HV 0,05	Gyémántgúla 136°	0,01 kp 0,02 kp 0,05 kp	Szövetszerkezet alkotók Nagyon vékony rétegek Vékony darabok	10-3000 HV
Mikrokeménységtartom. Kis terheléstartomány Kis terheléstartomány	HV 0,1 HV 0,2 HV 0,3	Gyémántgúla 136°	0,1 kp 0,2 kp 0,3 kp	Vékony rétegek Beágyazott próbák Sorozatmérések	10-3000 HV
Kis terheléstartomány Kis terheléstartomány Kis terheléstartomány	HV 0,5 HV 1 HV 2	Gyémántgúla 136°	0,5 kp 1 kp 2 kp	Kis darabok Vékony lemezek Beágyazott próbák	10-3000 HV
Kis terheléstartomány Konvenc.tartomány Konvenc.tartomány	HV 3 HV 5 HV 10	Gyémántgúla 136°	3 kp 5 kp 10 kp	Konvencionális munkadarabok Hegesztési próbák	10-3000 HV
Konvenc.tartomány Konvenc.tartomány Konvenc.tartomány Konvenc.tartomány	HV 20 HV 30 HV 50 HV 100	Gyémántgúla 136°	20 kp 30 kp 50 kp 100 kp	Konvencionális munkadarabok	10-3000 HV

Knoop EN ISO 4545

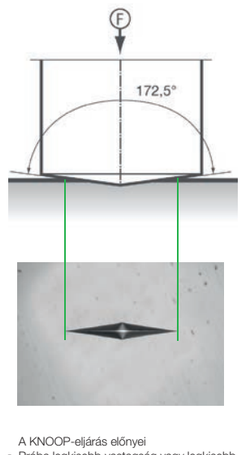

Knoop keménység HK

HK = Konstans $\frac{\text{Vizsgálati erő F}}{\text{Lenyomat felülete}}$

$HK = 0{,}102 \frac{F}{A} = 1{,}451 \frac{F}{d^2}$

Gyémántgúla geometriája

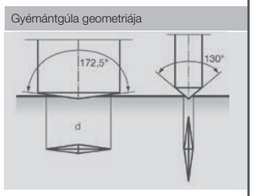

Szél éltávolság és a lenyomatok egymától való távolsága



A KNOOP-eljárás előnyei
- Próba legkisebb vastagság vagy legkisebb keményréteg csak 1/3 d kell legyen.
- Legjobban alkalmazható kemény vékony rétegeknél, keskeny próbáknál és sprőd anyagoknál mint kerámia és szinterfémek (anyagrepedés nélkül).
- Gyakorlatilag a felület sérülése nélkül.

Rövidítések	Behatolótest	Vizsgálati előerő	Megjegyzés
HK 0,01 HK 0,025 HK 0,05	Gyémántgúla 172,5° / 130°	0,01 kp 0,025 kp 0,05 kp	Nagyon vékony rétegek
HK 0,1 HK 0,2 HK 0,3	Gyémántgúla 172,5° / 130°	0,1 kp 0,2 kp 0,3 kp	Nagyon vékony rétegek beágyazott próbák Sorozatmérések
HK 0,5 HK 1 HK 2	Gyémántgúla 172,5° / 130°	0,5 kp 1 kp 2 kp	Nagyon vékony rétegek

Rockwell átszámítási táblázat DIN EN ISO 18265 szerint (Táblázat A1) ötvözetlen és alacsonyan ötvötvözött acélokhoz és acélöntvényhez

Szakítószilárdság		HV	HBW 30	*HR 2,5/187,5	HRA	HRB	HRC	HRF	HR 45N	HR30N	HR 15N	**HR45T	**HR 30T	**HR 15T	HBW 10	*HR 2,5/62,5	HBW 5	*HR 2,5/31,25
N/mm²	(kp/mm²)			10	10	10	10	10	3	3	3	3	3	3				
		≥ 98 N		187,5	60	100	150	60	45	30	15	45	30	15	1000	62,5	500	31,25
				⌀ 2,5	120°	⌀ 1/16"	120°	⌀ 1/16"	120°	120°	120°	⌀ 1/16"	⌀ 1/16"	⌀ 1/16"	⌀ 10	⌀ 2,5	⌀ 10	⌀ 2,5
				100-0	100-0	130-0	100-0	130-0	100-0	100-0	100-0	100-0	100-0	100-0		100-0		100-0
255	26	80										4,3	37,3	69,5				
270	28	85				41,0						10,0	41,0	71,0				
285	29	90				48,0		82,6				15,8	44,3	73,0				
305	31	95				52,0		84,8				21,5	47,5	74,5				
320	33	100	95,0			56,2		87,0				25,5	50,5	76,0	31,5	6,0		
335	34	105	99,8			59,3		88,8				28,5	52,8	77,3	32,0	7,0		
350	36	110	105,0	1,4		62,3		90,5				32,5	55,0	78,7	32,5	8,5		
370	38	115	109,0	6,8		64,5		92,1				35,5	57,0	79,5	33,0	10,0		
385	39	120	114,0	12,0		66,7		93,6				38,2	59,0	80,7	33,5	11,0		
400	41	125	119,0	17,0		69,0		95,0				41,0	60,8	81,8	34,0	12,0		
415	42	130	124,0	21,2		71,2		96,4				43,5	62,5	82,5	34,5	13,5		
430	44	135	128,0	24,3		73,1		97,7				45,5	64,0	83,0	35,0	14,5	15,5	41,0
450	46	140	133,0	27,6		75,0		99,0				47,5	65,3	84,0	36,0	17,0	16,0	42,0
465	47	145	138,0	30,6		76,9		100,2				49,5	66,5	84,5	37,0	19,0	16,5	43,0
480	49	150	143,0	33,1		78,7		101,4				51,2	67,7	85,2	38,0	21,0	17,0	44,0
495	50	155	147,0	35,2		80,2		102,5				52,8	68,9	85,8	39,0	23,0	17,5	45,0
510	52	160	152,0	37,2		81,7		103,6				54,5	70,0	86,4	40,0	25,0	18,0	46,0
530	54	165	156,0	39,1		83,4		104,6				55,9	70,8	86,9	41,0	26,5	18,5	47,0
545	56	170	162,0	40,9		85,0		105,5				57,2	71,8	87,4	42,0	28,5	19,0	48,0
560	57	175	166,0	42,7		86,1		106,4				58,5	72,7	87,8	43,0	30,0	19,5	49,0
575	59	180	171,0	44,4		87,1		107,2				59,7	73,7	88,2	44,0	31,5	20,0	50,0
595	61	185	176,0	46,0		88,3		108,0				60,6	74,5	88,6	45,0	33,0	20,5	51,0
610	62	190	181,0	47,6		89,5		108,7				61,4	75,2	89,1	46,0	34,5	21,0	52,0
625	64	195	185,0	48,8		90,5		109,4				62,4	75,7	89,4	47,0	36,0	21,5	53,0
640	65	200	190,0	50,0		91,5		110,1				63,4	76,2	89,7	48,0	37,0	22,0	54,0
660	67	205	195,0	51,2		92,5		110,7				64,3	77,0	90,1	49,0	38,0	22,5	55,0
675	69	210	199,0	52,3		93,5		111,3				65,2	77,7	90,5	50,0	39,5	23,0	56,0
690	70	215	204,0	53,5		94,0		111,9				66,1	78,4	90,8	51,0	41,0	23,5	57,0
705	72	220	209,0	54,7		95,0		112,4				67,0	79,0	91,0	52,0	42,0	24,0	58,0
720	73	225	214,0	55,8		96,0		112,9				67,7	79,6	91,4	53,0	43,5	24,5	59,0
740	75	230	219,0	56,8		96,7		113,4				68,4	80,1	91,7	54,0	44,5	25,0	60,0
755	77	235	223,0	57,6		97,4		113,9				69,2	80,5	91,9	55,0	45,5	25,5	61,0
770	78	240	228,0	58,5	60,7	98,1	20,3	114,3	19,9	41,7	69,6	69,9	80,9	92,1	56,0	46,5	26,0	62,0
785	80	245	233,0	59,5	61,2	98,8	21,3	114,7	21,1	42,5	70,1	70,6	81,3	92,3	57,0	47,5	27,0	63,5
800	82	250	238,0	60,3	61,6	99,5	22,2	115,1	22,2	43,4	70,6	71,2	81,7	92,4	58,0	48,5	28,0	64,5
820	84	255	242,0	61,2	62,0	100,3	23,1		23,2	44,2	71,1	71,8	82,1	92,6	59,0	49,5	29,0	65,5
835	85	260	247,0	62,0	62,4	101,0	24,0		24,3	45,0	71,6	72,3	82,5	92,8	60,0	50,5	30,0	66,5
850	87	265	252,0	62,7	62,7	101,5	24,8		25,2	45,7	72,1	72,9	82,9	93,0	61,0	51,5	31,0	67,5
865	88	270	257,0	63,4	63,1	102,0	25,6		26,2	46,4	72,6	73,4	83,3	93,2	62,0	52,5	32,0	68,5
880	90	275	261,0	64,1	63,5	103,0	26,4		27,1	47,2	73,0	74,0	83,7	93,5	63,0	53,0	33,0	69,5
900	92	280	266,0	64,8	63,8	104,0	27,1		27,9	47,8	73,4	74,5	84,1	93,7	64,0	54,0	34,0	70,5
915	93	285	271,0	65,4	64,2	104,5	27,8		28,7	48,4	73,8	75,0	84,4	93,9	65,0	55,0	35,0	71,5
930	95	290	276,0	66,1	64,5	105,0	28,5		29,5	49,0	74,2	75,4	84,7	94,1	66,0	55,5	36,0	72,5
950	97	295	280,0	66,7	64,8		29,2		30,4	49,7	74,6	75,8	84,9	94,2	67,0	56,5	38,0	74,0
965	98	300	285,0	67,4	65,2		29,8		31,1	50,2	74,9	76,2	85,1	94,3	68,0	57,0	40,0	75,0
995	100	310	295,0	68,5	65,8		31,0		32,5	51,3	75,6	77,0	85,5	94,5	69,0	58,0	42,0	76,0
1030	105	320	304,0	69,5	66,4		32,2		33,9	52,3	76,2				70,0	59,0	44,0	77,0
1060	108	330	314,0	70,6	67,0		33,3		35,2	53,6	76,8				72,0	60,5	46,0	77,5
1095	112	340	323,0	71,5	67,6		34,4		36,5	54,4	77,4				74,0	62,0	48,0	78,5
1125	115	350	333,0	72,4	68,1		35,5		37,8	55,4	78,0				76,0	63,0	50,0	79,0
1155	118	360	342,0	73,2	68,7		36,6		39,1	56,4	78,6				78,0	64,0	55,0	80,5
1190	121	370	352,0	74,0	69,2		37,7		40,4	57,4	79,2				80,0	65,0	60,0	81,5
1220	124	380	361,0	74,8	69,8		38,8		41,7	58,4	79,8				83,0	66,5	65,0	82,5
1255	128	390	371,0	75,5	70,3		39,8		42,9	59,3	80,3				86,0	68,0	70,0	83,5
1290	131	400	380,0	76,2	70,8		40,8		44,1	60,2	80,8				89,0	69,0	75,0	84,5
1320	135	410	390,0	77,0	71,4		41,8		45,3	61,1	81,4				92,0	70,0	80,0	85,5
1350	138	420	399,0	77,7	71,8		42,7		46,4	61,9	81,8				95,0	71,5	85,0	86,5
1385	141	430	409,0	78,5	72,3		43,6		47,4	62,7	82,3				98,0	72,5	90,0	87,5
1420	145	440	418,0	79,2	72,8		44,5		48,4	63,5	82,8				101,0	73,5	95,0	88,0
1455	148	450	428,0	79,9	73,3		45,3		49,4	64,3	83,2				104,0	74,0	100,0	88,5
1485	151	460	437,0	80,4	73,6		46,1		50,4	64,9	83,6				107,0	75,0	105,0	89,0
1520	155	470	447,0	80,9	74,1		46,9		51,3	65,7	83,9				110,0	76,0	110,0	89,5
1555	159	480	456,0	81,4	74,5		47,7		52,2	66,4	84,3				115,0	77,0		
1595	163	490	466,0	81,8	74,9		48,4		53,1	67,1	84,7				120,0	78,0		
1630	166	500	475,0	82,2	75,3		49,1		53,9	67,7	85,0				125,0	79,0		
1665	173	510	485,0	82,5	75,7		49,8		54,7	68,3	85,4				130,0	80,0		
1700	181	520	494,0		76,1		50,5		55,6	69,0	85,7				135,0	81,0		
1740	188	530	504,0		76,4		51,1		56,2	69,5	86,0				140,0	82,0		
1775	196	540	513,0		76,7		51,7		57,0	70,0	86,3				150,0	83,0		
1810	203	550	523,0		77,0		52,3		57,8	70,5	86,6				160,0	84,0		
1845	211	560	532,0		77,4		53,0		58,6	71,2	86,9				170,0	85,0		
1880	219	570	542,0		77,8		53,6		59,3	71,7	87,2				180,0	86,0		
1920	226	580	551,0		78,0		54,1		59,9	72,1	87,5				190,0	87,0		
1955	235	590	561,0		78,4		54,7		60,5	72,7	87,8				200,0	88,0		
1995	244	600	570,0		78,6		55,2		61,2	73,2	88,0				210,0	89,0		
2030	254	610	580,0		78,9		55,7		61,7	73,7	88,2				220,0	90,0		
2070	263	620	589,0		79,2		56,3		62,4	74,2	88,5							
2105	273	630	599,0		79,5		56,8		63,0	74,6	88,8							
2145	282	640	608,0		79,8		57,3		63,5	75,1	89,0							
2180	293	650	618,0		80,0		57,8		64,1	75,5	89,2							
		660	629,0		80,3		58,3		64,7	75,9	89,5							
		670	640,0		80,6		58,8		65,3	76,4	89,7							
		680	655,0		80,8		59,2		65,7	76,8	89,8							
		690			81,1		59,7		66,2	77,2	90,1							
		700			81,3		60,1		66,7	77,6	90,3							
		720			81,8		61,0		67,7	78,4	90,7							
		740			82,2		61,8		68,6	79,1	91,0							
		760			82,6		62,5		69,4	79,7	91,2							
		780			83,0		63,3		70,2	80,4	91,5							
		800			83,4		64,0		71,0	81,1	91,8							
		820			83,8		64,7		71,8	81,7	92,1							
		840			84,1		65,3		72,2	82,2	92,3							
		860			84,4		65,9		73,1	82,7	92,5							
		880			84,7		66,4		73,6	83,1	92,7							
		900			85,0		67,0		74,2	83,6	92,9							
		920			85,3		67,5		74,8	84,0	93,0							
		940			85,6		68,0		75,4	84,4	93,2							
		960																
		980																
		1000																

*) nem szabványos eljárás **) nikkel és nikkelötvözetek

Brinell Kiértékelő táblázat

HBW 30	⌀ 10 3000	⌀ 5 750	⌀ 2,5 187,5	HBW 10	⌀ 10 1000	⌀ 5 250	⌀ 2,5 62,5	HBW 5	⌀ 10 500	⌀ 5 125	⌀ 2,5 31,5
	$d = \frac{d_1 + d_2}{2}$				$d = \frac{d_1 + d_2}{2}$				$d = \frac{d_1 + d_2}{2}$		
	d				d				d		
	mm	mm	mm		mm	mm	mm		mm	mm	mm
95,5	6,00	3,00	1,50	31,8	6,00	3,00	1,50	15,9	6,00	3,00	1,50
96,6	5,96	2,98	1,49	32,3	5,96	2,98	1,49	16,2	5,96	2,98	1,49
98,4	5,92	2,96	1,48	32,8	5,92	2,96	1,48	16,4	5,92	2,96	1,48
99,9	5,88	2,94	1,47	33,3	5,88	2,94	1,47	16,7	5,88	2,94	1,47
101,0	5,84	2,92	1,46	33,8	5,84	2,92	1,46	16,9	5,84	2,92	1,46
103,0	5,80	2,90	1,45	34,3	5,80	2,90	1,45	17,2	5,80	2,90	1,45
105,0	5,76	2,88	1,44	34,9	8,76	2,88	1,44	17,4	5,76	2,88	1,44
106,0	5,72	2,86	1,43	35,4	5,72	2,86	1,43	17,7	5,72	2,86	1,43
108,0	5,68	2,84	1,42	36,0	5,68	2,84	1,42	18,0	5,68	2,84	1,42
110,0	5,64	2,82	1,41	36,5	5,64	2,82	1,41	18,3	5,64	2,82	1,41
111,0	5,60	2,80	1,40	37,1	5,60	2,80	1,40	18,6	5,60	2,80	1,40
113,0	5,56	2,78	1,39	37,7	5,56	2,78	1,39	18,9	5,56	2,78	1,39
115,0	5,52	2,76	1,38	38,3	5,52	2,76	1,38	19,2	5,52	2,76	1,38
117,0	5,48	2,74	1,37	38,9	5,48	2,74	1,37	19,5	5,48	2,74	1,37
117,0	5,44	2,72	1,36	39,6	5,44	2,72	1,36	19,8	5,44	2,72	1,36
121,0	5,40	2,70	1,35	40,2	5,40	2,70	1,35	20,1	5,40	2,70	1,35
123,0	5,36	2,68	1,34	40,9	5,36	2,68	1,34	20,4	5,36	2,68	1,34
125,0	5,32	2,66	1,33	41,5	5,32	2,66	1,33	20,8	5,32	2,66	1,33
127,0	5,28	2,64	1,32	42,2	5,28	2,64	1,32	21,1	5,28	2,64	1,32
129,0	5,24	2,62	1,31	42,9	5,24	2,62	1,31	21,5	5,24	2,62	1,31
131,0	5,20	2,60	1,30	43,7	5,20	2,60	1,30	21,8	5,20	2,60	1,30
133,0	5,16	2,58	1,29	44,4	5,16	2,58	1,29	22,2	5,16	2,58	1,29
135,0	5,12	2,56	1,28	45,1	5,12	2,56	1,28	22,6	5,12	2,56	1,28
138,0	5,08	2,54	1,27	45,9	5,08	2,54	1,27	23,0	5,08	2,54	1,27
140,0	5,04	2,52	1,26	46,7	5,04	2,52	1,26	23,4	5,04	2,52	1,26
143,0	5,00	2,50	1,25	47,5	5,00	2,50	1,25	23,8	5,00	2,50	1,25
145,0	4,96	2,48	1,24	48,3	4,96	2,48	1,24	24,2	4,96	2,48	1,24
148,0	4,92	2,46	1,23	49,2	4,92	2,46	1,23	24,6	4,92	2,46	1,23
150,0	4,88	2,44	1,22	50,1	4,88	2,44	1,22	25,0	4,88	2,44	1,22
153,0	4,84	2,42	1,21	51,0	4,84	2,42	1,21	25,5	4,84	2,42	1,21
156,0	4,80	2,40	1,20	51,9	4,80	2,40	1,20	25,9	4,80	2,40	1,20
158,0	4,76	2,38	1,19	52,8	4,76	2,38	1,19	26,4	4,76	2,38	1,19
161,0	4,72	2,36	1,18	53,8	4,72	2,36	1,18	26,9	4,72	2,36	1,18
164,0	4,68	2,34	1,17	54,8	4,68	2,34	1,17	27,4	4,68	2,34	1,17
167,0	4,64	2,32	1,16	55,8	4,64	2,32	1,16	27,9	4,64	2,32	1,16
170,0	4,60	2,30	1,15	56,8	4,60	2,30	1,15	28,4	4,60	2,30	1,15
174,0	4,56	2,28	1,14	57,9	4,56	2,28	1,14	28,9	4,56	2,28	1,14
177,0	4,52	2,26	1,13	59,0	4,52	2,26	1,13	29,5	4,52	2,26	1,13
180,0	4,48	2,24	1,12	60,1	4,48	2,24	1,12	30,0	4,48	2,24	1,12
184,0	4,44	2,22	1,11	61,2	4,44	2,22	1,11	30,6	4,44	2,22	1,11
187,0	4,40	2,20	1,10	62,4	4,40	2,20	1,10	31,2	4,40	2,20	1,10
191,0	4,36	2,18	1,09	63,6	4,36	2,18	1,09	31,8	4,36	2,18	1,09
195,0	4,32	2,16	1,08	64,9	4,32	2,16	1,08	32,4	4,32